

型式
Model

SA FG

特徴 Characteristics

- **耐熱性に優れる Tg70°C(TMA 法)**
Excellent in heat resistance. Tg70°C(TMA)
- **ドリル加工性に優れ多層用材料に適する**
Excellent in drilling properties and suitable for multilayer
- **電気特性に優れる**
Excellent in insulation resistance
- **リジットフレックス及びフレキ多層に最適**
It is optimized by Rigid-Flex and flexible multilayer
- **ハロゲン、アンチモン、リンフリー材料です**
SA FG doesn't contain halogen, antimony and phosphorus

標準製品仕様

Specifications of standard Products

接着剤 Adhesive	種類 Classification	熱硬化性樹脂 Thermosetting Resin
		厚さ(μm) Thickness
接着剤面の保護材 Releasing Material on Adhesive Surface		剥離フィルム Release Film
		剥離紙 Release Paper
標準サイズ(mm) Standard size		500×Roll (100m)

構成 Composition

剥離フィルム Release Film

SA FG

剥離紙 Release Paper

使用上の注意点 Caution

- 1 接着剤は半硬化となっておりますので、常温で放置しておきますと接着剤の硬化が急速に進行致しますので、保管は低温(5°C以下)、湿度80%以下で管理して下さい。
Time and temperature rapidly promote a change from the semicured to the fully cured adhesive state, so keep SA FG at 5°C or below and at 80%RH or below.
- 2 保証期間は未開封の状態での製造後6ヶ月です。
Guaranteed period for SA FG before unpacked is 6 months after manufacture.
- 3 プレスパッドとして紙を使用する場合、紙中水分により接着剤が劣化し、接着剤とフィルムが剥離する場合がありますので使用前にご確認ください。
Moisture in press pads made of paper might make adhesiveness weaker and cause delamination of adhesive and polyimide film. If paper is used as press pads, be sure to check condition of press pads paper before using that.


加工方法例

An Example of Processing Method

プレス手順 Procedures (Press-Bonding)

- 1 常温セット
Setting at room temp.
- 2 エアー抜き 3 回程度
Removing Air (about 3 times)
- 3 圧力セット(4MPa)
Apply pressure (4 MPa)
- 4 温度上昇
Temp. Elevation
- 5 100℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 100°C
- 6 圧力セット(4MPa)
Apply pressure (4 MPa)
- 7 140℃～160℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 140～160°C
- 8 160℃、4MPa、90分セット
Press-bonding at 160°C under pressure of 4MPa for 90 min.
- 9 冷却
Cooling
- 10 取出し
Taking out

プレスセット例 Materials assembly for Press-bonding

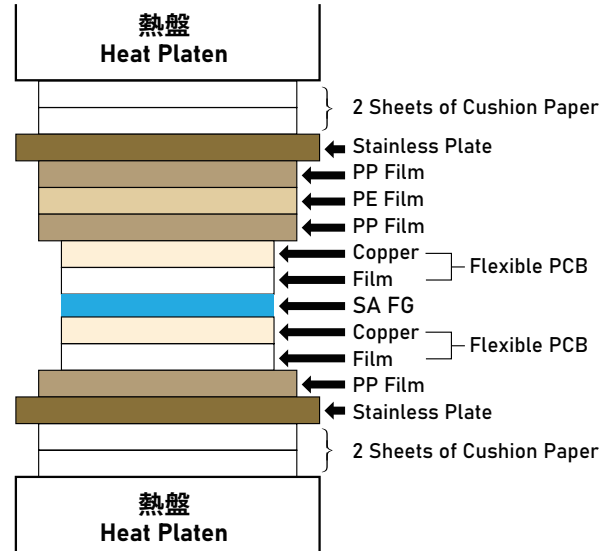

性能例

Characteristic

試験項目 Test item	単位 Unit	処理条件 Treatment conditions	標準値 (平均) Standard Value	保証値 (平均) Guaranteed Value	試験方法 Test Method
接着剤フロー Resin Flow	mm	A	0.18	0.2 以下 (Max.)	弊社方式 Our Standard
引きはがし強さ Peel Strength	N/mm	A	1.6	1.0 以上 (Min.)	弊社方式 Our Standard
		23°C/10分 薬品浸漬処理後 23°C/10min. After immersion in chemicals	1.4	0.6 以上 (Min.)	
はんだ耐熱性 Solder Heat Resistance	—	260°C/20sec.	異常なし No Change in Appearance	ふくれ、或いははがれが 生じてはならない No Delamination and Blister	IPC-FC-232B

- NOTE
- (1) 引きはがし強さ、はんだ耐熱性については電解銅箔 35μm(1 オンス)とFR-4 を SA FG-25 でプレスにより貼り合わせた時の値です。
Values of Peel Strength and Solder Heat Resistance are those of laminate using SA FG-25 as adhesive in press-bonding the untreated side of electrolytic copper foil (35μm, 1 ounce) with unclad FR-4.
 - (2) 接着剤フローについてはポリイミドフィルム 50μm と、FR-4 を SA FG-25 でプレスにより貼り合わせた時の値です。
Value of Resin Flow is that of laminate using SA FG-25 as adhesive in press-bonding polyimide film (50μm) with unclad FR-4.
 - (3) プレス条件/温度：160°C、時間：90分、成形圧力：4MPa
Press conditions: 160°C/90min./molding pressure 4MPa